

2012年1月16日

TERAOKA 


株式会社 寺岡製作所
研究開発本部 製品開発研究部
製品開発研究課



試験成績表

『フィルム両面テープ 7055(0.03)』

テープ構成

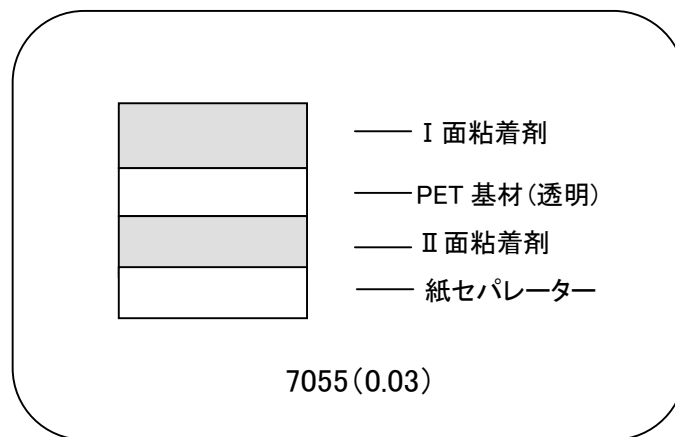

テープ特性

| | 7055(0.03) |
|------------|--|
| テープ厚さ (mm) | 0.030 |
| 対 SUS 粘着力 | 9.29 |
| 対 PC 粘着力 | 10.61 |
| 対ガラス粘着力 | 8.59 |
| 保持力(mm) | 0.1 |
| 摘要 | 各種被着体粘着力 : N/20mm、180° peel、裏打ち PET#25 保持力 : 被着体 SUS、70°C × 500g × 60 分、20 × 20mm |

上記の数値は、JISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。

お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用下さい。

-以上-